


SYSTÉM JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR

KONSTRUKCE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ DŘEVOSTAVBY:
DODATEČNÉ ZATEPLENÍ ZDIVA A STARŠÍCH DŘEVOSTAVEB:

Společnost JUB nabízí na difúzně otevřené konstrukce společnosti INSOWOOL osvědčený systém povrchové úpravy JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR, který vyniká vysokou paropropustností a zajišťuje dokonalou dlouhodobou ochranu obvodového pláště budovy.

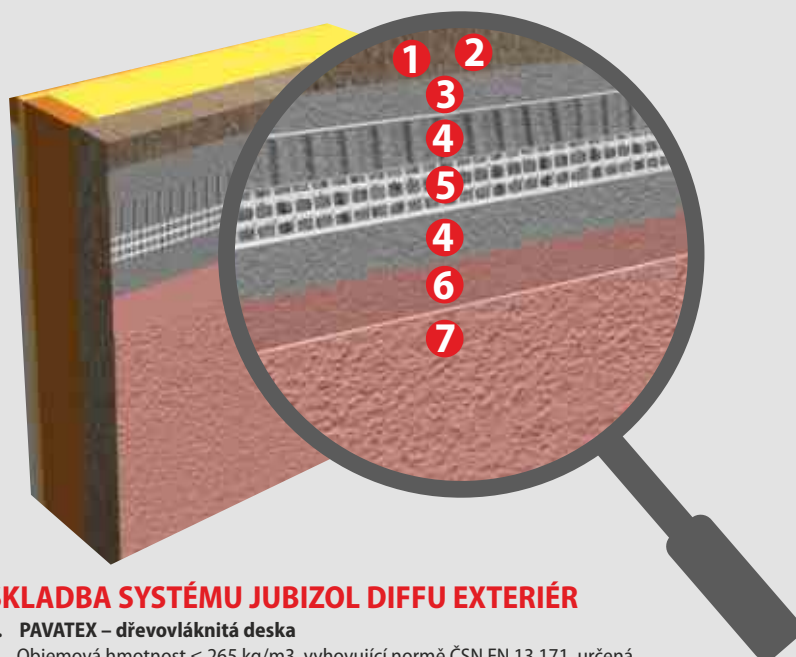

SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR

- PAVATEX – dřevovláknitá deska**
Objemová hmotnost $\leq 265 \text{ kg/m}^3$, vyhovující normě ČSN EN 13 171, určená pro nanášení omítkového systému.
- JUKOLPRIMER – hloubkový základní nátěr**
Nanášení štětkou nebo malířským válečkem v jedné vrstvě. Ředění vodou v poměru 1 : 1. Nátěr hluboko penetruje do podkladu, výrazně ho zpevňuje a zároveň snižuje a vyrovnává jeho nasákavost. Doba schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – vyrovnávací vrstva resp. zátěr**
Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltoou směs zatře celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. $\sim 1 \text{ mm}$. Doba schnutí: min. 1 den (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (1. vrstva)**
Nanášení ručně – zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozměr zubů min. $10 \times 10 \text{ mm}$ nebo speciálním zubovým nerezovým ocelovým hladítkem s polokruhovitými mezerami mezi zuby (poloměr 12 mm). Takto snáze dosáhneme nanášení základní omítky v požadované tloušťce $\sim 3 - 4 \text{ mm}$.
- JUBIZOL VÝTUŽNÁ MŘÍŽKA 160 g**
Plošná hmotnost 160 g/m^2 . Do čerstvě nanášené první vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skleněnou mřížku. Doba schnutí: min. ~ 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (2. vrstva)**
Nanášení ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch co nejvíce vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. vrstvy základní omítky je $\sim 1 \text{ mm}$. Doba schnutí: $\sim 1 - 2$ dny (pro další pracovní fázi).
- UNIGRUND – univerzální základní nátěr pod dekorativní omítky**
Nanášení štětkou nebo malířským válečkem v jedné vrstvě v odstínu podobném vrchní dekorativní omítce. Ředění vodou do 5 %. Doba schnutí: min. 12 hodin (pro další pracovní fázi).
- JUBIZOL SILICATE FINISH nebo JUBIZOL SILICONE FINISH S / T (HLAZENÁ / DRÁSANÁ struktura)**
Silikátová nebo silikonová dekorativní omítka v hlazené nebo drásané struktuře. Podmínky a způsob nanášení viz technická dokumentace pro vybranou omítku.
- SILICATE COLOR nebo SILICONE COLOR – mikroarmované fasádní barvy**
Doporučené obnovovací nátěry pro silikátové a silikonové dekorativní omítky JUB. Podmínky a způsob nanášení viz technická dokumentace pro vybranou fasádní barvu.

diffuwall® 2010

diffuwall - ISOCELL

diffusheet „k”

diffusheet „r”



HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU EXTERIÉR:


- vysoká paropropustnost;
- klasifikace reakce na oheň dle ETAG 004:2013 B - s1, d0;
- nejlepší vlastnosti vrchních omítek podle ČSN EN 15 824 propustnost pro vodní páru třída V1, nasákavost třída W3;
- velmi jednoduché nanášení;
- vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům;
- zvýšená odolnost proti napadení řasami a jinými mikroorganismy;
- široká škála barevných odstínů vrchních dekorativních omítek nebo fasádních barev;
- vysoká stálobarevnost všech typů povrchových úprav;
- výběr z různých struktur a zrnitostí vrchních dekorativních omítek;
- nabídka doplňkového příslušenství pro řešení různých typů detailů;
- technické poradenství;
- dodávka materiálů přímo na stavbu.

SYSTÉM JUBIZOL DIFFU INTERIÉR

ZATEPLENÍ STROPU BUNGALOVU A STŘECHY Z MÍSTNOSTI:

diffutop®

diffuroof® „i”

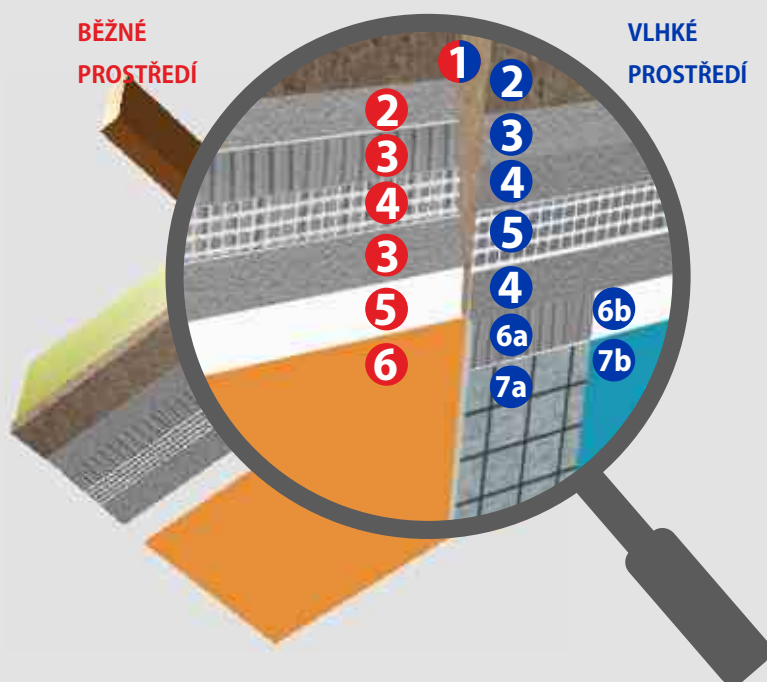

SKLADBA SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR PRO BĚŽNÉ PROSTŘEDÍ:

- 1. PAVATEX – dřevovláknitá deska**
Objemová hmotnost $\leq 265 \text{ kg/m}^3$, vyhovující normě ČSN EN 13 171, určená pro nanášení omítkového systému.
- 2. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – vyrovnávací vrstva resp. zátěr**
Nanášeni ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou směs zatřeme celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. $\sim 1 \text{ mm}$. Doba schnutí: ~ 1 den (pro další pracovní fázi).
- 3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (1. vrstva)**
Nanášeni ručně – zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozměr zubů min. $8 \times 8 \text{ mm}$. Tloušťka nanášené 1. vrstvy základní omítky $\sim 3 \text{ mm}$.
- 4. JUBIZOL VÝTUŽNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g**
Plošná hmotnost 160 g/m^2 . Do čerstvě nanášené první vrstvy základní omítky zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skleněnou mřížku. Doba schnutí: ~ 1 den na 1 mm tloušťky (pro další pracovní fázi).
- 3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – základní omítka (2. vrstva)**
Nanášeni ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Povrch co nejvíce vyrovnáme a pečlivě uhladíme. Tloušťka 2. vrstvy základní omítky je $\sim 1 \text{ mm}$. Doba schnutí: $\sim 1 - 2$ dny (pro další pracovní fázi).
- 5. JUBOLIN P25 FINE nebo JUBOGLET NIVELIN D – vyrovnávací stěrkové tmely na zdivo**
Podmínky a způsob nanášení viz technická dokumentace pro vybraný tmel.
- 7. JUPOL GOLD – vysoce kvalitní malířská barva**
Podmínky a způsob nanášení viz technická dokumentace.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR:

- výjimečně jednoduché nanášení;
- nabídka více než 10.000 barevných odstínů;
- odolnost povrchové úpravy proti mokrému oděru třída 2 podle EN 13 300;
- nízký obsah těkavých organických látek (VOC $< 1 \text{ g/l}$);
- široká nabídka doplňkového příslušenství pro řešení různých typů detailů.

Společnost JUB nabízí na difúzně otevřené konstrukce společnosti INSOWOOL osvědčené systémy povrchové úpravy JUBIZOL DIFFU INTERIÉR pro BĚŽNÉ a VLHKÉ prostředí. Systém pro BĚŽNÉ prostředí vyniká vysokou paropropustností a mimořádně nízkým obsahem tekavých organických látek (VOC). Systém pro VLHKÉ prostředí vyniká vysokou vodotěsností a parotěsností.

Skladba systému JUBIZOL DIFFU INTERIÉR WATER STOP pro vlhké prostředí:

- 1. PAVATEX – dřevovláknitá deska**
Objemová hmotnost $\leq 265 \text{ kg/m}^3$, vyhovující normě ČSN EN 13 171, určená pro nanášení omítkového systému.
- 2. JUKOLPRIMER – hloubkový základní nátěr**
Nanášeni štětcem nebo malířským válečkem v jedné vrstvě. Ředění vodou v poměru 1 : 1. Nátěr hluboko penetruje do podkladu, výrazně snižuje a vyrovnává savost podkladu. Doba schnutí: min. 12 hod (pro další pracovní fázi).
- 3. JUBIZOL ULTRALIGHT FIX – vyrovnávací vrstva resp. zátěr**
Nanášeni ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Maltovou směs zatřeme celoplošně do povrchu dřevovláknitých desek v tl. $\sim 1 \text{ mm}$. Doba schnutí: ~ 1 den (pro další pracovní fázi).
- 4. HYDROSOL SUPERFLEX**
dvousložková elastická vodotěsná hmota – 1. vrstva
Na styku svislých a vodorovných ploch, u vstupů potrubí apod. zabudujeme ještě před nanášením 1. vrstvy speciální elastické těsnicí pásky a manžety, které vložíme do předem nanášené čerstvé hmoty Hydrosol Superflex. Nanášeni ručně – zubovým nerezovým ocelovým hladítkem. Rozměr zubů min. $8 \times 8 \text{ mm}$. Tloušťka nanášené 1. vrstvy elastické vodotěsné hmoty je $\sim 2 \text{ mm}$.
- 5. JUBIZOL VÝTUŽNÁ MŘÍŽKA JUBIZOL 160 g**
Plošná hmotnost 160 g/m^2 . Do čerstvě nanášené 1. vrstvy zlehka vtiskneme alkáliím odolnou plastifikovanou skleněnou mřížku a uhladíme povrch rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Doba schnutí: ~ 5 hod.
- 4. HYDROSOL SUPERFLEX**
dvousložková elastická vodotěsná hmota – 2. vrstva
Nanášeni ručně – klasickým rovným nerezovým ocelovým hladítkem. Tloušťka nanášené 2. vrstvy $\sim 1 \text{ mm}$. Doba schnutí ~ 5 hod.
- 6a. AKRINOL ELASTIC nebo AKRINOL FLEX**
Flexibilní lepidla na keramiku. Třída C2T / C2TE podle ČSN EN 12 004. Flexibilita třída S1 podle ČSN EN 12 002.
- 6b. JUBOLIN P25 FINE nebo JUBOGLET NIVELIN D – vyrovnávací stěrkové tmely na zdivo**
Podmínky a způsob nanášení viz technická dokumentace pro vybraný tmel.
- 7a. AKRINOL FUGALUX nebo AKRINOL FUGAMIX**
Vysoce kvalitní spárovací hmoty. Široká nabídka více jak 300 odstínů podle vzorníku FUGALUX a JUB FAVORITE FEELIGS. Třída CG2AW podle ČSN EN 13 888 resp. třída DG2ArW S2 podle ČSN EN 13 888.
- 7b. JUPOL STRONG nebo JUPOL LATEX – exkluzivní vysoce odolné malířské barvy**
Podmínky a způsob nanášení viz technická dokumentace.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI SYSTÉMU JUBIZOL DIFFU INTERIÉR WATER STOP:

- vynikající vodotěsnost;
- dobrá parotěsnost;
- uplatnění např. v koupelnách, prádelnách, velkých kuchyních apod.
- jednoduché nanášení;
- široká nabídka barevných odstínů malířských barev a spárovacích hmot;
- odolnost barevné povrchové úpravy proti mokrému oděru třída 1 resp. třída 2 podle ČSN EN 13 300;
- nízký obsah těkavých organických látek (VOC $< 5 \text{ g/l}$);
- široká nabídka doplňkového příslušenství pro řešení různých typů detailů.